

# Gravillon 2/8

 411 **BENOR** 100

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

2

8

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN


Code Cb4 I f2

	d/2	d	D/2	D		2D	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
	1	2	4	8	11.2	16					
Etendue e		15	35	15							
V.S.S.+U	6.0	20.0	73.5	100.0	100.0		2.3	29.0			
V.S.S.	5.0	15.0	67.5	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	25.0	45.0	20.0
V.S.I.	0.0	0.0	32.5	85.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U	0.0	0.0	26.5	80.0	97.0						
Ecart-type max			10.61								

**Partie informative**

Résultats de production

	du 05/07/11 au 13/12/11						de 13/01/10 au 07/12/11	du 18/01/10 au 05/12/11			
	1	2	4	8	11.2	16	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
Maximum	3.8	11.0	54.7	99.2	100.0	100.0	2.0	22.2	18.7	38.1	19.9
Xf+1.25xEcart-types	3.3	7.8	51.3	99.1	100.0	100.0	2.0	20.9	18.4	36.8	18.9
Moyenne Xf	2.5	5.4	46.5	98.6	100.0	100.0	1.7	18.3	17.4	33.6	16.2
Xf-1.25xEcart-types	1.8	3.0	41.6	98.0	100.0	100.0	1.4	15.8	16.3	30.4	13.5
Minimum	1.4	1.8	36.7	97.4	100.0	100.0	1.2	14.0	15.2	30.0	12.8
Ecart-type	0.60	1.92	3.89	0.44	0.00	0.00	0.20	2.00	0.80	2.50	2.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

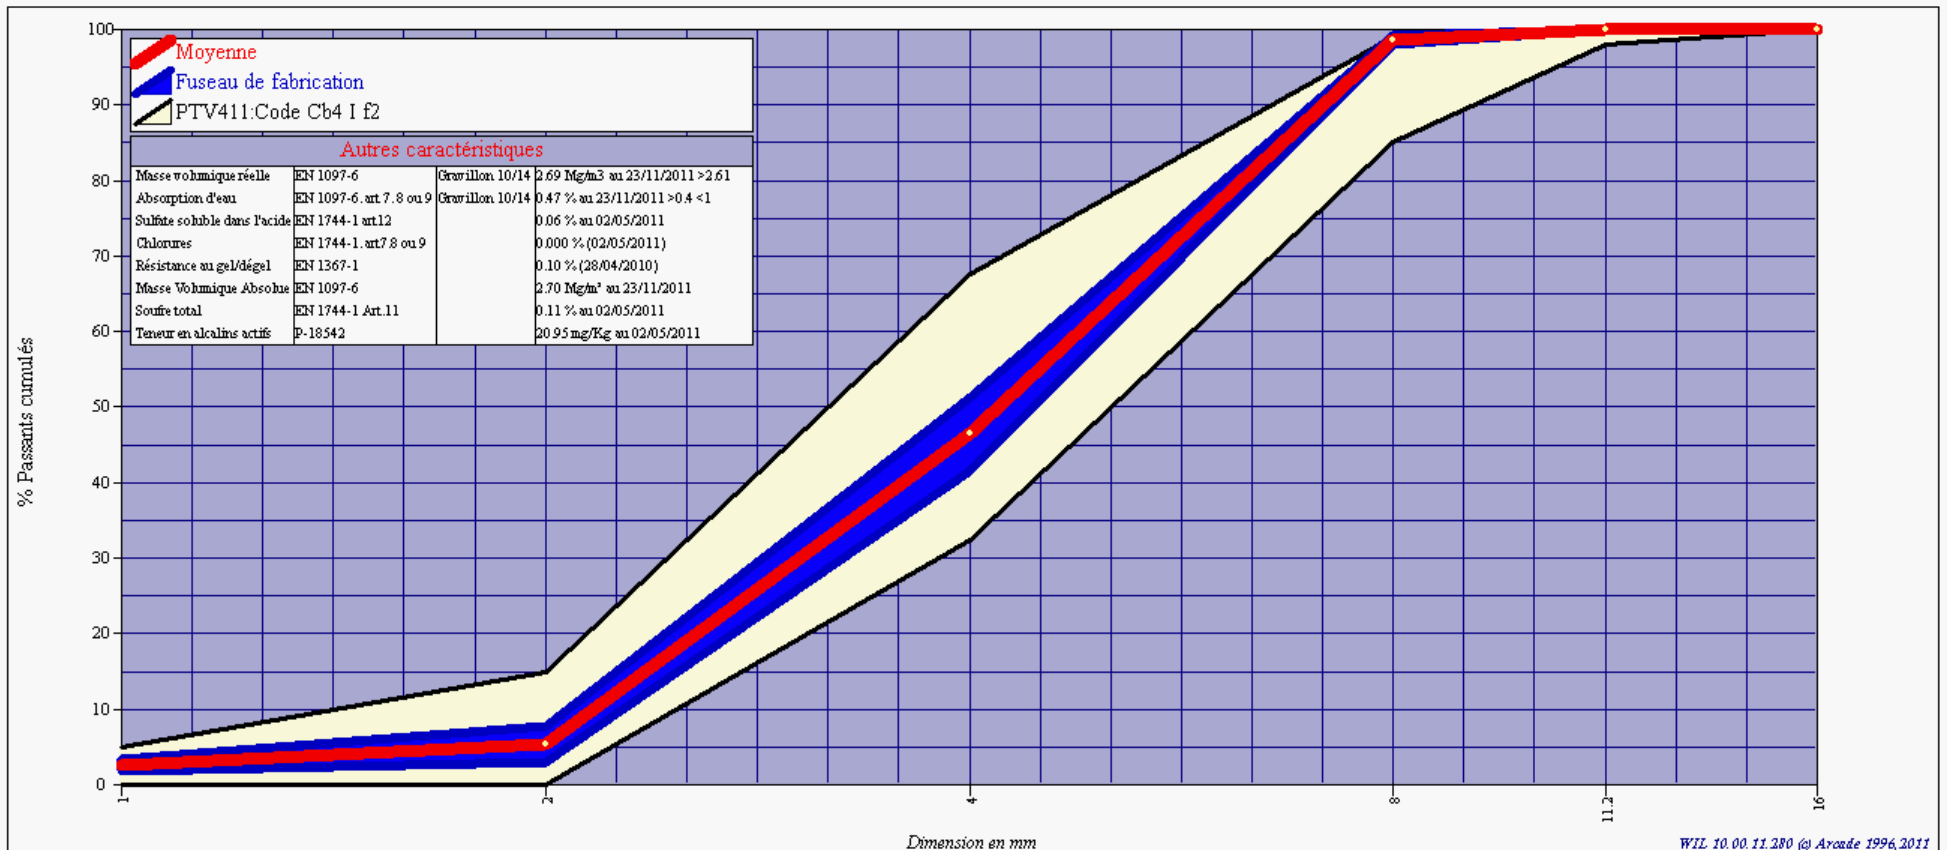

WIL 10.00.11.280 (c) Arcade 1996,2011

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo