

# Gravillon 40/63



**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

40 63

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


**Catégorie**

Article 7 : code C IV

	20	40	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		15	15						
V.S.S.+U	6.0	21.5	100.0	100.0		2.3	28.0	23.0	24.0
V.S.S.	5.0	16.5	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	20.0	20.0
V.S.I.	0.0	1.5	84.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	79.0	97.0					
Ecart-type max									

**Partie informative  
Résultats de production**

	du 04/07/11 au 14/12/11					du 18/01/10 au 05/12/11			du 02/02/10 au 05/12/11
	20	40	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	2.7	15.1	97.8	100.0	100.0	0.6	18.7	19.9	16.9
Xf+1.25xEcart-types	2.3	13.7	96.0	100.0	100.0	0.6	18.4	18.9	15.0
Moyenne Xf	1.6	10.3	90.9	100.0	100.0	0.4	17.4	16.2	12.3
Xf-1.25xEcart-types	0.9	7.0	85.7	100.0	100.0	0.3	16.3	13.5	9.7
Minimum	0.7	4.9	84.6	100.0	100.0	0.2	15.2	12.8	9.2
Ecart-type	0.55	2.70	4.11	0.00	0.00	0.10	0.80	2.20	2.10
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	24	24	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

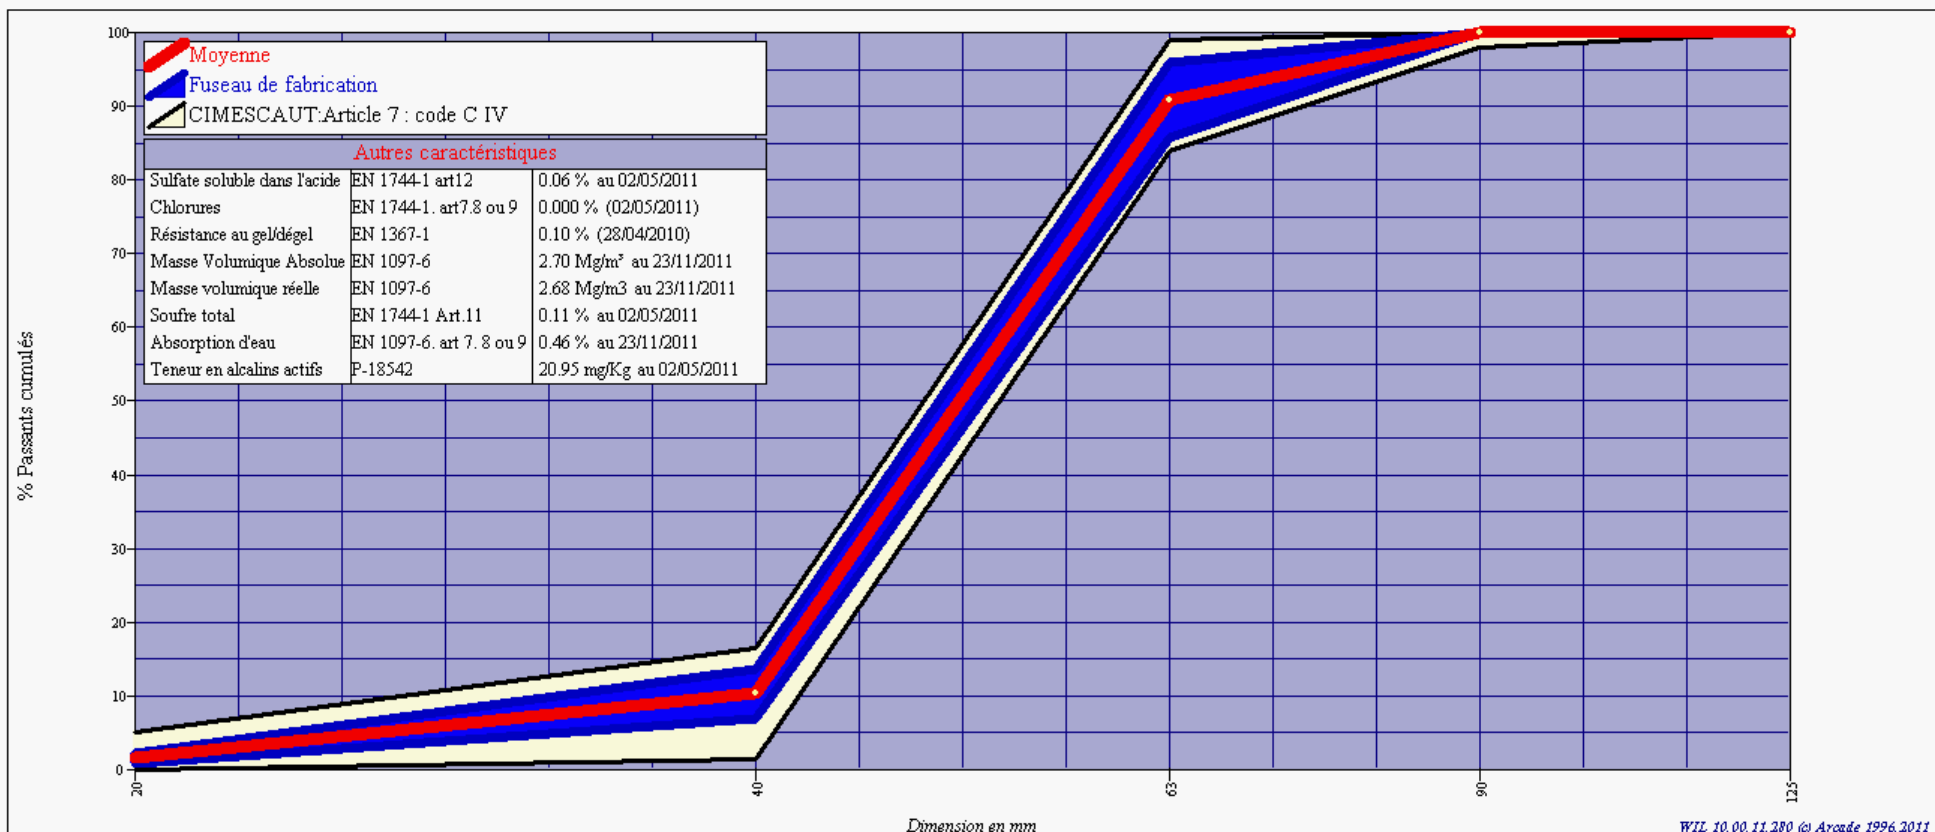

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo