

# 0/4 RT Classe B5



**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

**Classe granulaire**

0 4

**Catégorie**


article 7 : code a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines
Etendue e	6					20	10			
V.S.S.+U	16.0	29.0	44.0	53.0	69.0	89.0	99.5	100.0	100.0	16.0
V.S.S.	14.0	27.0	42.0	49.0	65.0	85.0	97.5	100.0	100.0	14.0
V.S.I.	4.0	4.0	4.0	4.0	15.0	35.0	82.5	98.0	100.0	4.0
V.S.I.-U	2.0	2.0	2.0	0.0	11.0	31.0	80.5	97.0	100.0	2.0
Ecart-type max	1.82					6.06				

**Partie informative  
Résultats de production**

du 12/07/11 au 13/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines
Maximum	21.8	28.1	35.0	42.8	52.7	74.5	97.0	100.0	100.0	21.8
Xf+1.25xEcart-types	15.6	23.0	28.2	35.9	49.6	70.5	95.9	100.0	100.0	15.6
Moyenne Xf	11.4	15.5	19.3	25.2	35.7	54.9	91.2	100.0	100.0	11.4
Xf-1.25xEcart-types	7.3	8.1	10.4	14.6	21.9	39.2	86.5	99.8	100.0	7.3
Minimum	6.1	7.1	8.4	12.1	17.9	32.4	86.0	99.6	100.0	6.1
Ecart-type	3.31	5.95	7.11	8.54	11.08	12.51	3.77	0.12	0.00	3.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

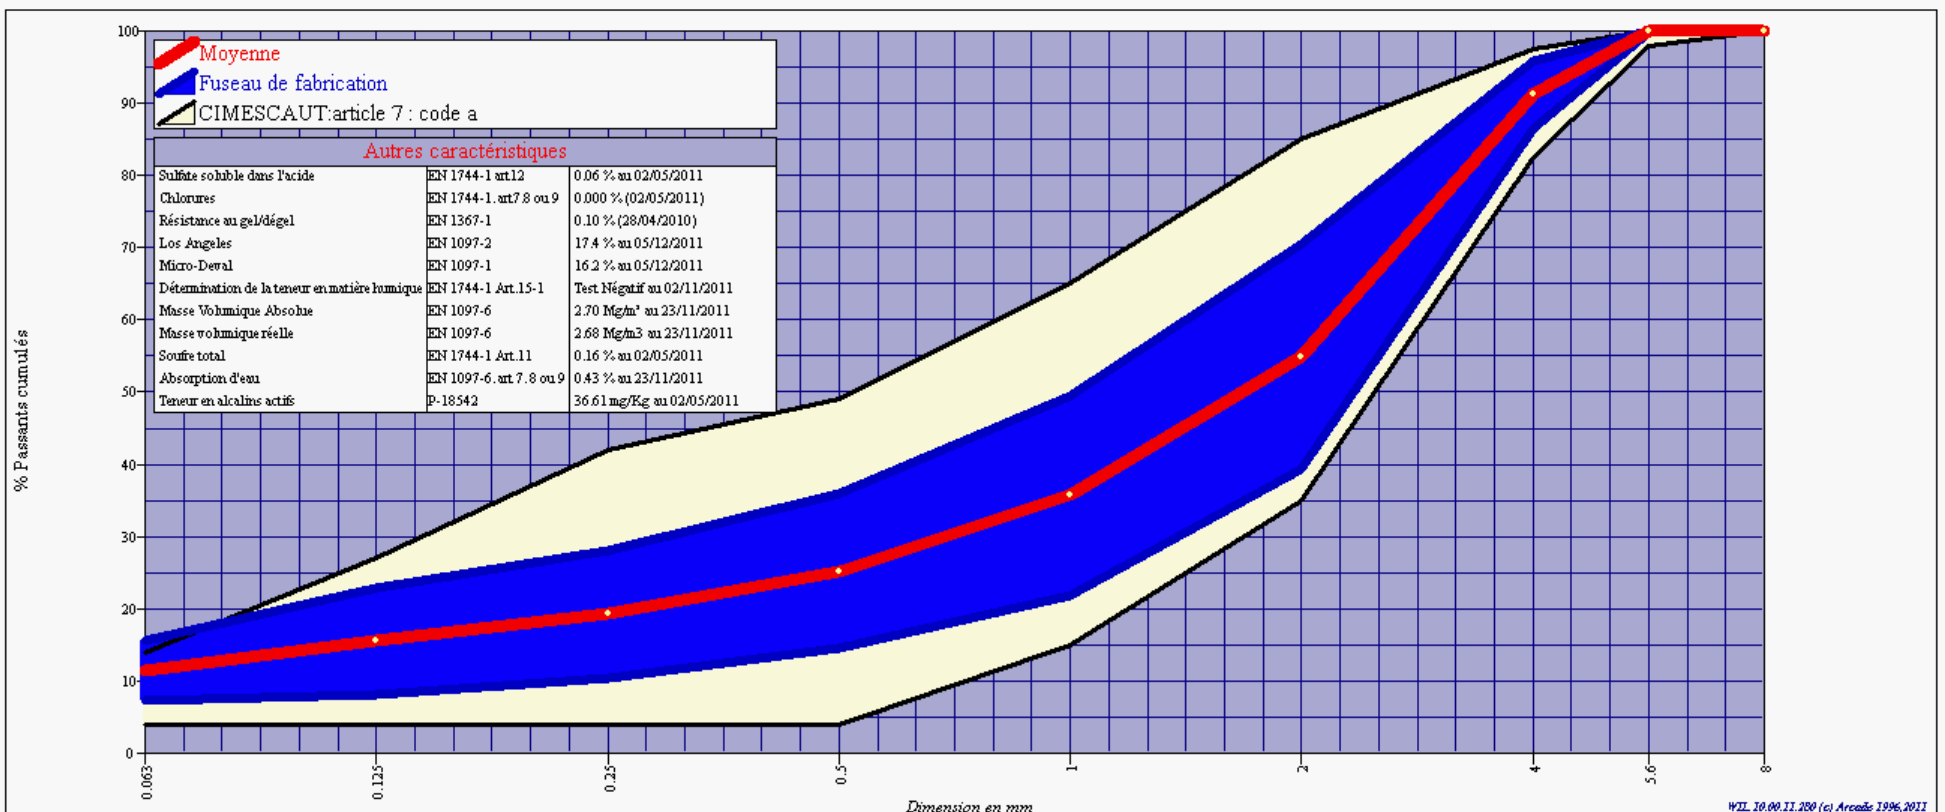

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo