

Sable 0/4 F10



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A sauf f code B


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D 4	5.6	2D 8	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
Etendue e	6									0.6		
V.S.S.+U	15.0	25.0	29.5	38.0	48.0	68.0	100.0	100.0	100.0	4.05	2.00	15.0
V.S.S.	13.0	23.0	27.5	34.0	44.0	64.0	99.0	100.0	100.0	3.90	1.50	13.0
V.S.I.	7.0	7.0	7.5	14.0	24.0	44.0	89.0	98.0	100.0	3.30		7.0
V.S.I.-U	5.0	5.0	5.5	10.0	20.0	40.0	87.0	97.0	100.0	3.15		5.0
Ecart-type max	1.82											

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/11 au 14/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
Maximum	14.1	17.5	22.7	32.6	41.7	63.8	97.6	100.0	100.0	4.03	1.40	14.1
Xf+1.25xEcart-types	12.7	16.3	21.2	28.9	40.2	62.0	96.9	100.0	100.0	3.83	1.45	12.7
Moyenne Xf	10.9	13.6	17.5	24.0	34.6	55.4	94.6	100.0	100.0	3.60	1.16	10.9
Xf-1.25xEcart-types	9.1	10.9	13.9	19.2	29.0	48.8	92.3	99.7	100.0	3.38	0.87	9.1
Minimum	7.8	8.4	9.3	15.1	24.8	42.4	89.9	98.6	100.0	3.32	0.80	7.8
Ecart-type	1.45	2.16	2.95	3.89	4.48	5.26	1.83	0.21	0.00	0.180	0.235	1.40
Nombre de résultats	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%

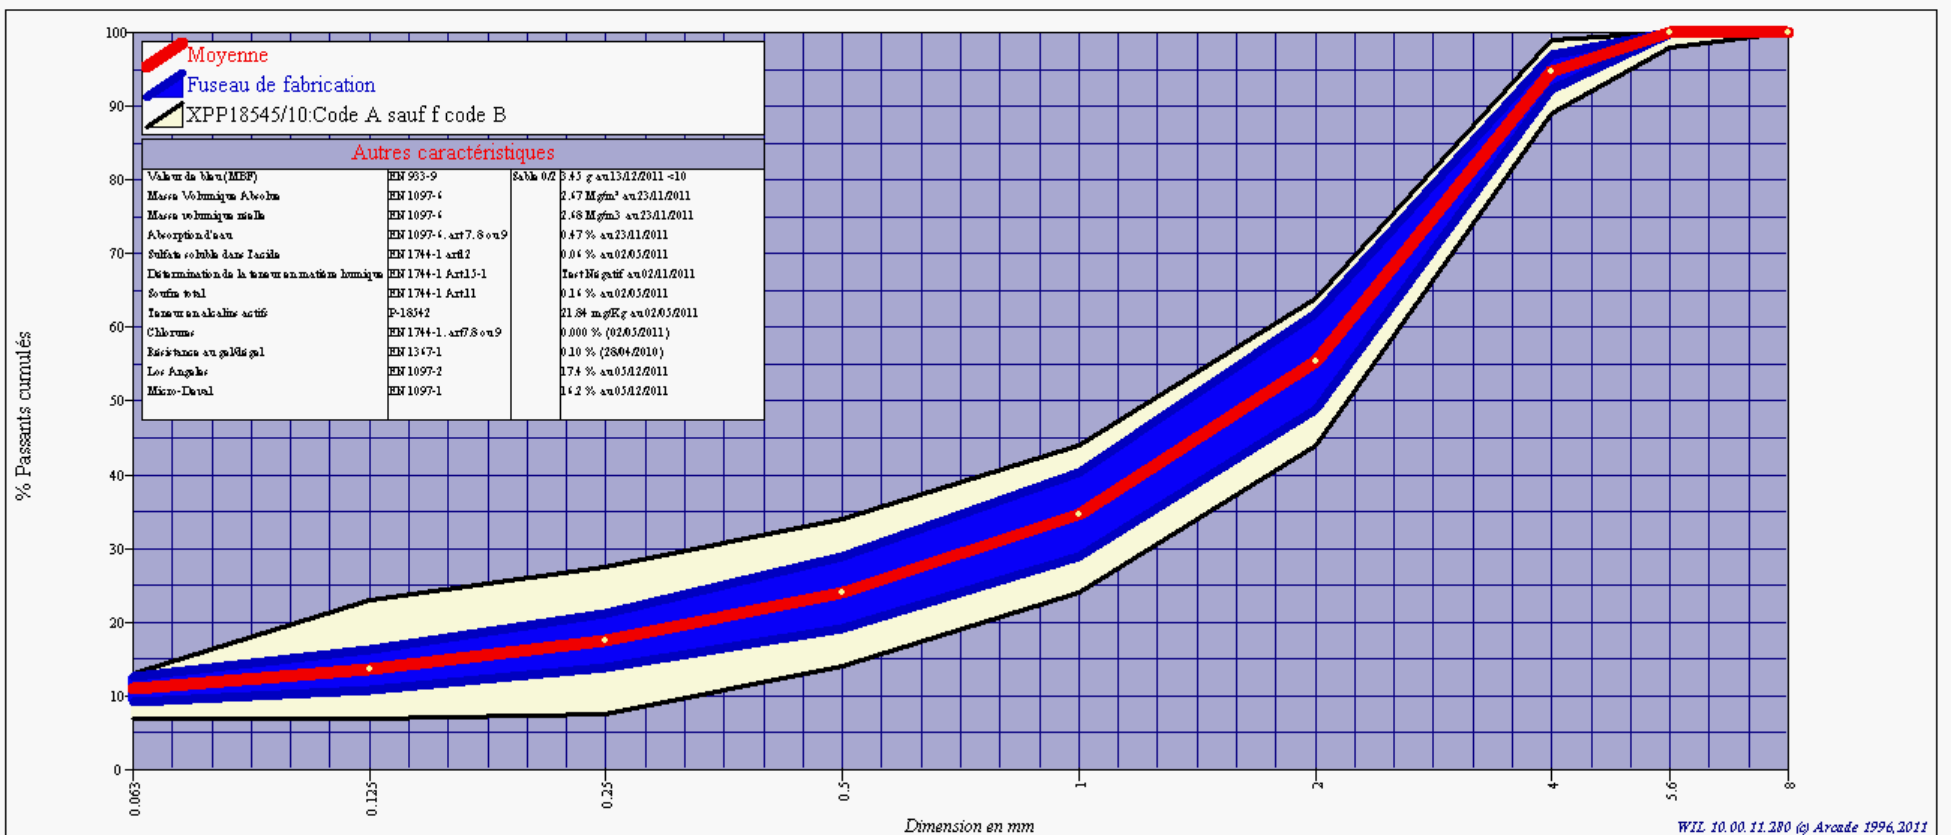

V. Durieux, Directeur de production

E. Ville, Responsable labo