

Sable 0/5 Valorisé



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 5.6

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie


article 7 : code d - article 10 : code A sauf f17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Etendue e														
V.S.S.+U	28.0	35.0	40.0	51.0	64.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.15	12.00		28.0
V.S.S.	26.0	32.0	36.0	47.0	60.0	80.0	99.0	99.0	100.0	100.0	4.00	10.00		26.0
V.S.I.	6.0	7.0	7.0	7.0	20.0	40.0	60.0	85.0	98.0	100.0	2.40	0.00		6.0
V.S.I.-U	4.0	4.0	3.0	3.0	16.0	36.0	57.0	83.0	97.0	100.0	2.25	0.00		4.0
Ecart-type max														

Partie informative Résultats de production

du 07/07/10 au 21/12/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Maximum	25.1	27.6	32.4	40.3	54.5	76.4	92.8	98.4	100.0	100.0	3.89	1.70	5.0	25.1
Xf+1.25xEcart-types	21.9	24.4	29.1	37.1	48.7	68.8	88.9	97.6	100.0	100.0	3.77	1.45	3.3	21.9
Moyenne Xf	18.3	20.6	24.6	31.0	41.2	59.4	82.1	95.0	100.0	100.0	3.41	1.34	1.7	18.3
Xf-1.25xEcart-types	14.8	16.8	20.0	25.0	33.7	50.1	75.3	92.4	100.0	100.0	3.05	1.24	0.0	14.8
Minimum	14.1	15.9	18.8	23.8	31.1	47.4	72.0	91.3	99.9	100.0	2.79	1.30	0.1	14.1
Ecart-type	2.84	3.06	3.66	4.84	6.00	7.46	5.43	2.08	0.02	0.00	0.290	0.087	1.30	2.80
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	105	25
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	%

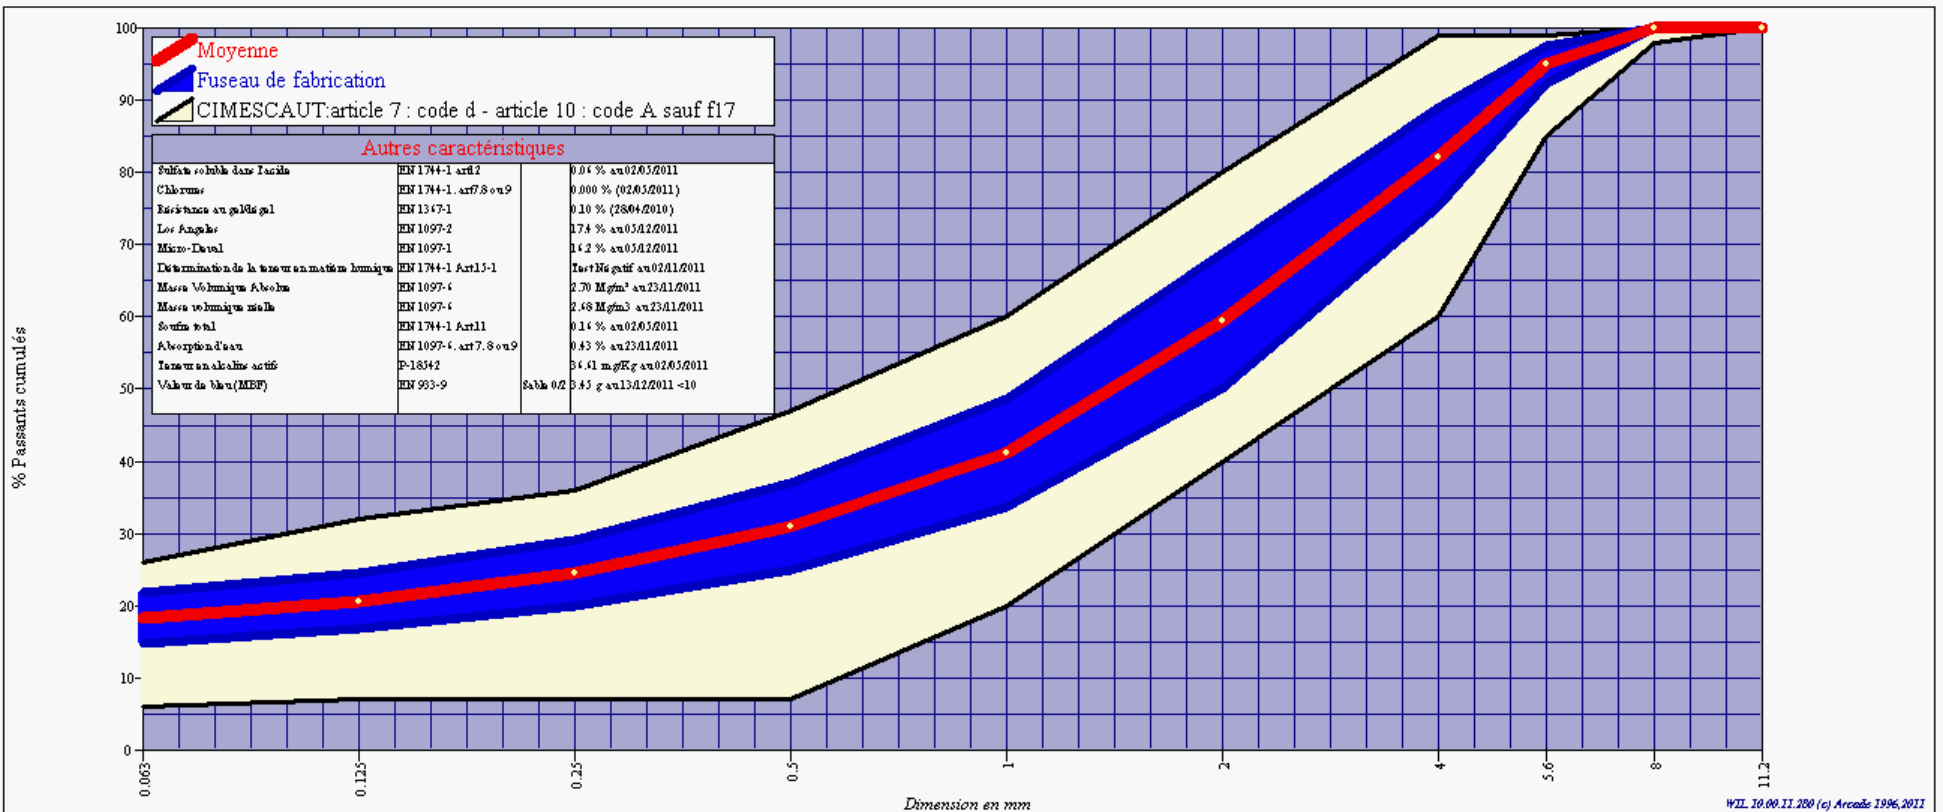

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo

Fiche N° 000598

Code Df17 selon PTV 411
Classé B51 selon GTR 1994