

Gravillon 32/63



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

32 63

Norme

Bouwstoffenbesluit (Nederlands)

Catégorie


Producteur

	16	31.5	45	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		15		15						
V.S.S.+U	6.0	21.5	60.0	100.0	100.0		2.3	28.0	23.0	24.0
V.S.S.	5.0	16.5	60.0	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	20.0	20.0
V.S.I.	0.0	1.5	30.0	84.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	30.0	79.0	97.0					
Ecart-type max										

Partie informative

Résultats de production

	du 07/07/11 au 15/12/11						du 18/01/10 au 05/12/11			du 10/02/10 au 07/12/11
	16	31.5	45	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	4.8	12.6	50.1	97.3	100.0	100.0	1.5	18.7	19.9	17.5
Xf+1.26xEcart-types	3.0	8.9	49.3	96.0	100.0	100.0	0.9	18.4	18.9	15.3
Moyenne Xf	1.6	5.8	42.3	92.5	100.0	100.0	0.5	17.4	16.2	12.2
Xf-1.26xEcart-types	0.1	2.7	35.3	88.9	100.0	100.0	0.1	16.3	13.5	9.2
Minimum	0.5	2.1	31.0	87.5	100.0	100.0	0.3	15.2	12.8	8.7
Ecart-type	1.15	2.51	5.57	2.81	0.00	0.00	0.30	0.80	2.20	2.40
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	24	24	21
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

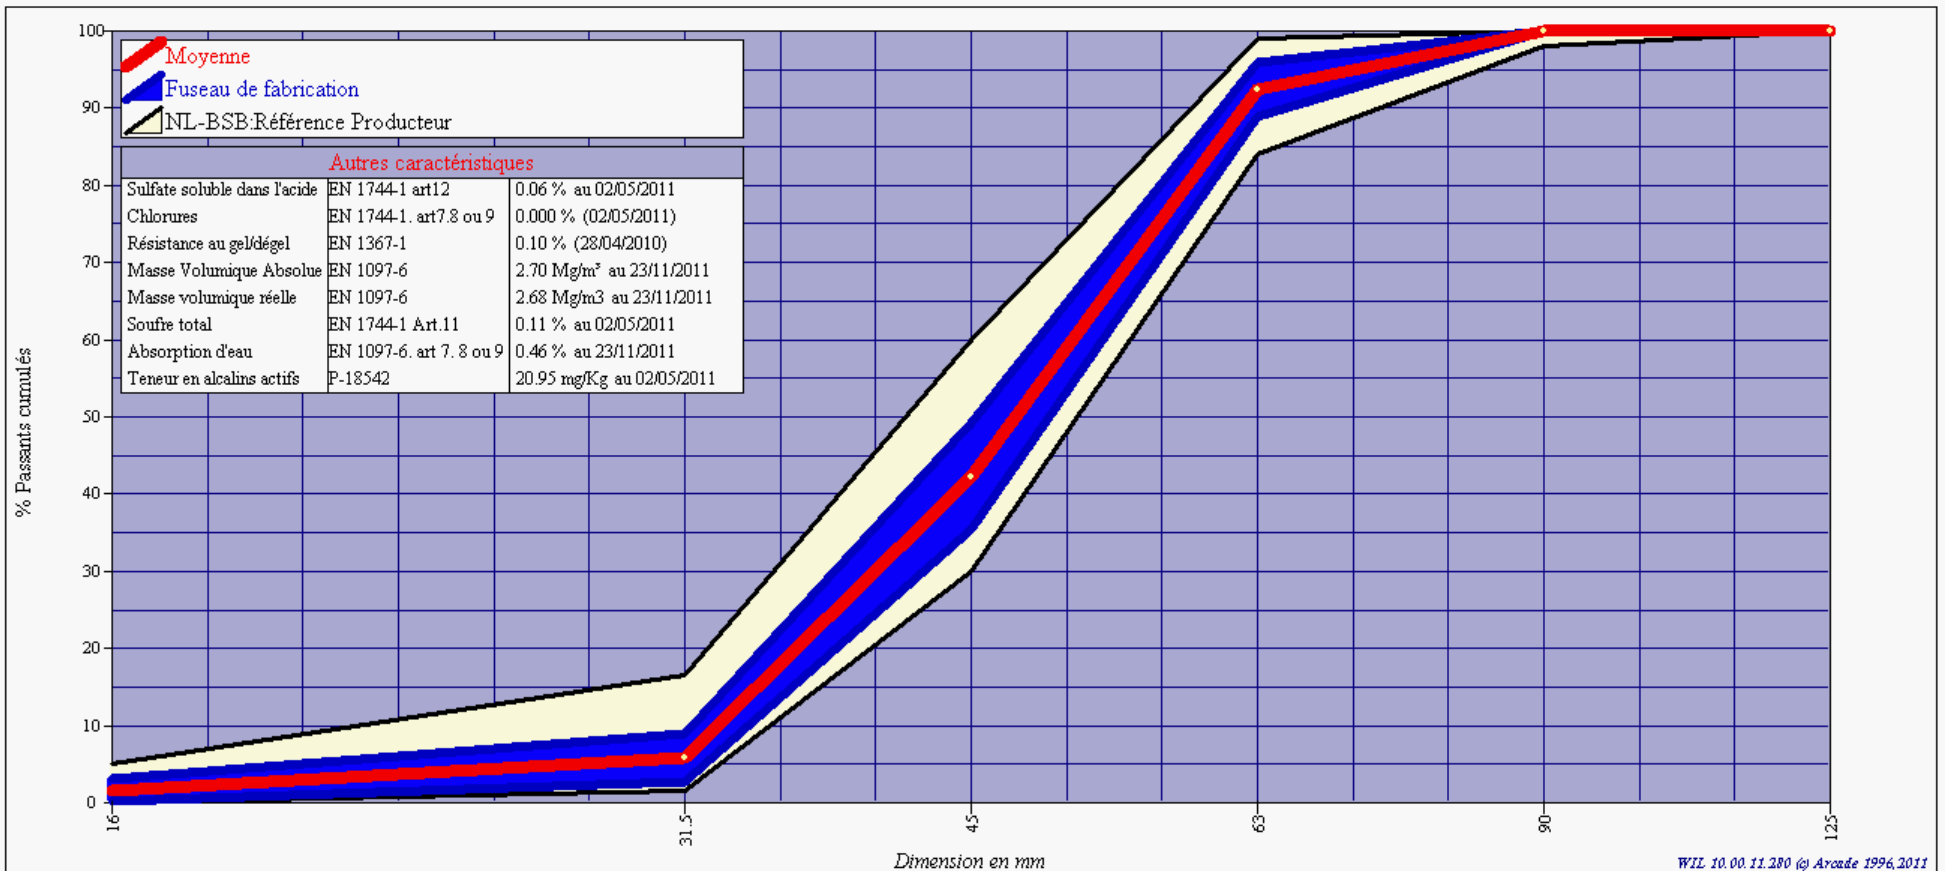

WIL 10.00.11.280 (© Arcade 1996, 2011)

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo