

Grave 0/31.5 TV

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme														Catégorie
0	31.5	Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545														article 7 : code C d

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines
Etendue e																
V.S.S.+U	13.0	14.0	15.0	17.0	22.0	28.0	42.0	54.0	69.0	74.0	79.0	84.0	100.0	100.0	100.0	13.0
V.S.S.	11.0	12.0	13.0	15.0	20.0	26.0	38.0	50.0	65.0	70.0	75.0	80.0	99.0	100.0	100.0	11.0
V.S.I.	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	84.0	98.0	100.0	1.0
V.S.I.-U	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	6.0	11.0	16.0	21.0	26.0	82.0	97.0	100.0	0.0
Ecart-type max																

Partie informative
Résultats de production

du 28/01/10 au 01/07/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines
Maximum	8.4	9.1	10.4	12.3	14.7	19.2	25.5	32.9	43.1	53.5	60.0	74.0	98.8	100.0	100.0	8.4
Xf+1.25xEcart-types	7.5	8.3	9.4	11.1	13.4	17.9	24.5	31.5	41.7	51.2	56.0	68.3	98.8	100.0	100.0	7.4
Moyenne Xf	5.8	6.5	7.4	8.8	10.7	14.3	19.7	25.9	35.7	45.7	50.7	63.4	97.0	100.0	100.0	5.7
Xf-1.25xEcart-types	4.1	4.6	5.4	6.5	8.1	10.7	15.0	20.4	29.7	40.2	45.5	58.6	95.2	100.0	100.0	4.1
Minimum	3.3	3.8	4.5	5.3	7.0	9.2	12.2	16.6	25.5	36.0	42.2	56.5	94.3	100.0	100.0	3.3
Ecart-type	1.35	1.48	1.61	1.85	2.15	2.88	3.78	4.44	4.82	4.39	4.21	3.87	1.45	0.00	0.00	1.30
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

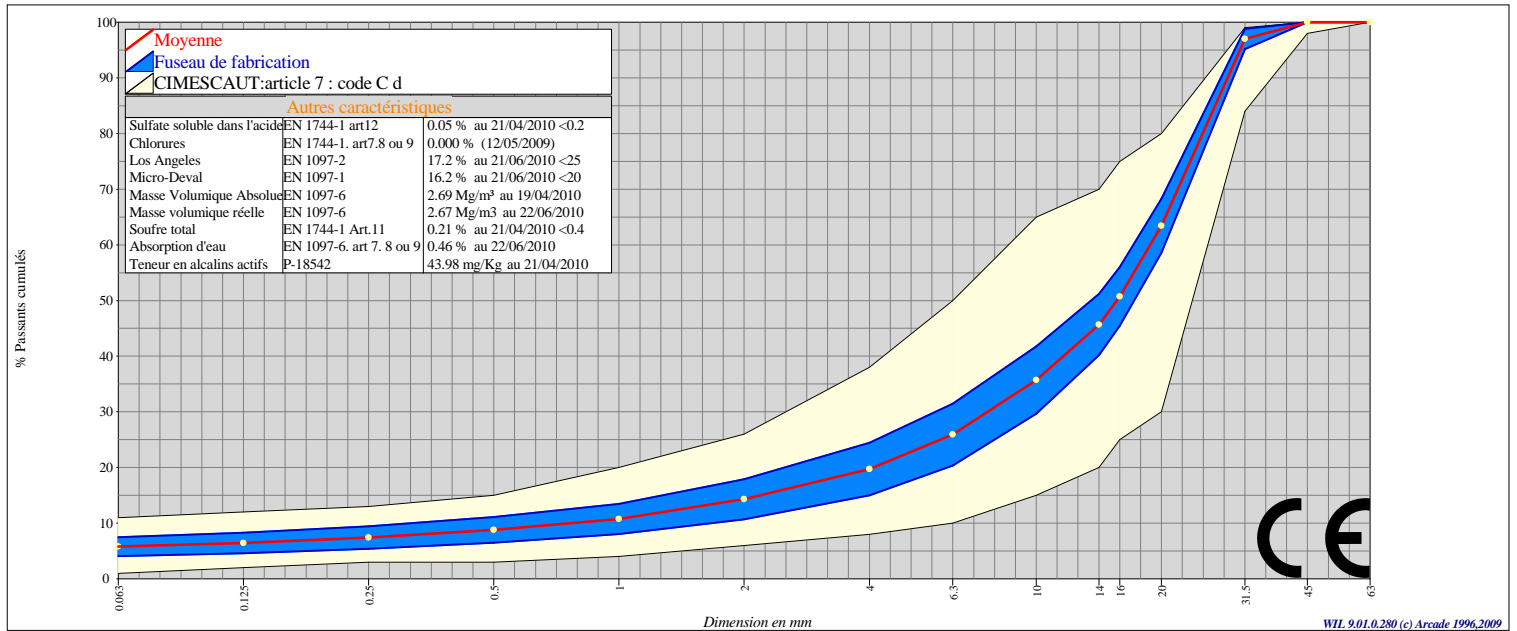

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo