

# Sable 0/4 F15

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Client :** Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 4


Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

article 7 : code a - article 10 : code A sauf f co

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	Teneur en fines	
Etendue e	6				20				10			
V.S.S.+U	20.0	29.5	35.0	43.0	56.0	79.0	100.0	100.0	100.0	4.15	20.0	
V.S.S.	18.0	27.5	31.0	39.0	52.0	75.0	99.0	100.0	100.0	4.00	18.0	
V.S.I.	12.0	12.0	12.0	19.0	32.0	55.0	89.0	98.0	100.0	2.40	12.0	
V.S.I.-U	10.0	10.0	8.0	15.0	28.0	51.0	87.0	97.0	100.0	2.25	10.0	
Ecart-type max	1.82					6.06						

**Partie informative**  
Résultats de production

	jusqu'au 29/06/10											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	Teneur en fines	
Maximum	16.2	18.9	24.7	34.1	48.3	73.9	98.9	100.0	100.0	3.61	16.2	
Xf+1.25xEcart-types	15.1	18.0	23.5	33.0	47.5	73.1	99.8	100.0	100.0	3.40	15.1	
Moyenne Xf	13.5	16.2	21.3	29.9	43.6	68.0	97.4	100.0	100.0	3.23	13.4	
Xf-1.25xEcart-types	11.9	14.4	19.0	26.7	39.6	62.8	94.9	100.0	100.0	3.07	11.8	
Minimum	11.5	13.7	18.2	25.0	35.5	56.2	89.8	99.9	100.0	3.01	11.5	
Ecart-type	1.30	1.42	1.82	2.53	3.17	4.11	1.95	0.02	0.00	0.130	1.30	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	

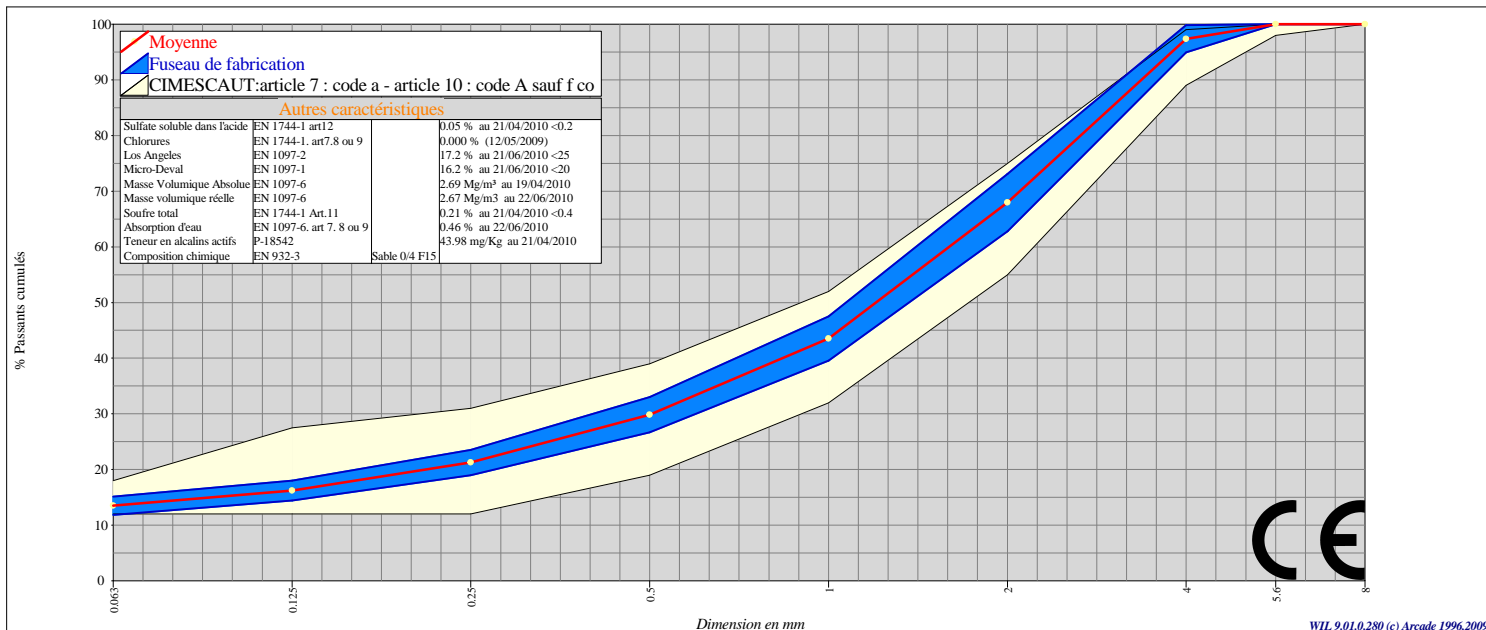

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo