

Gravillon 2/4

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

4


PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Code Cb4 I f4

	d/2	d	D/1.4	D			Teneur en fines	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
	1	2	2.8	4	5.6	8				
Etendue e		15	30	15						
V.S.S.+U	6.0	21.5	62.0	100.0	100.0					
V.S.S.	5.0	16.5	50.0	99.0	100.0	100.0	4.0	30.0	45.0	25.0
V.S.I.	0.0	1.5	20.0	85.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	8.0	80.0	97.0					
Ecart-type max			9.09							

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 05/07/10						du 18/08/08 au 21/06/10			
	1	2	2.8	4	5.6	8	Teneur en fines	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
Maximum	4.2	15.5	49.8	95.9	100.0	100.0	3.8	19.0	37.9	20.4
Xf+1.25xEcart-types	3.9	14.5	48.7	95.3	100.0	100.0	3.0	18.3	36.4	18.6
Moyenne Xf	2.9	10.4	42.2	92.9	100.0	100.0	2.1	17.2	33.3	16.1
Xf-1.25xEcart-types	1.8	6.3	35.7	90.5	100.0	100.0	1.3	16.0	30.3	13.7
Minimum	1.1	4.3	30.7	86.6	100.0	100.0	1.0	15.2	28.2	13.0
Ecart-type	0.85	3.27	5.19	1.92	0.00	0.00	0.60	0.90	2.40	1.90
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

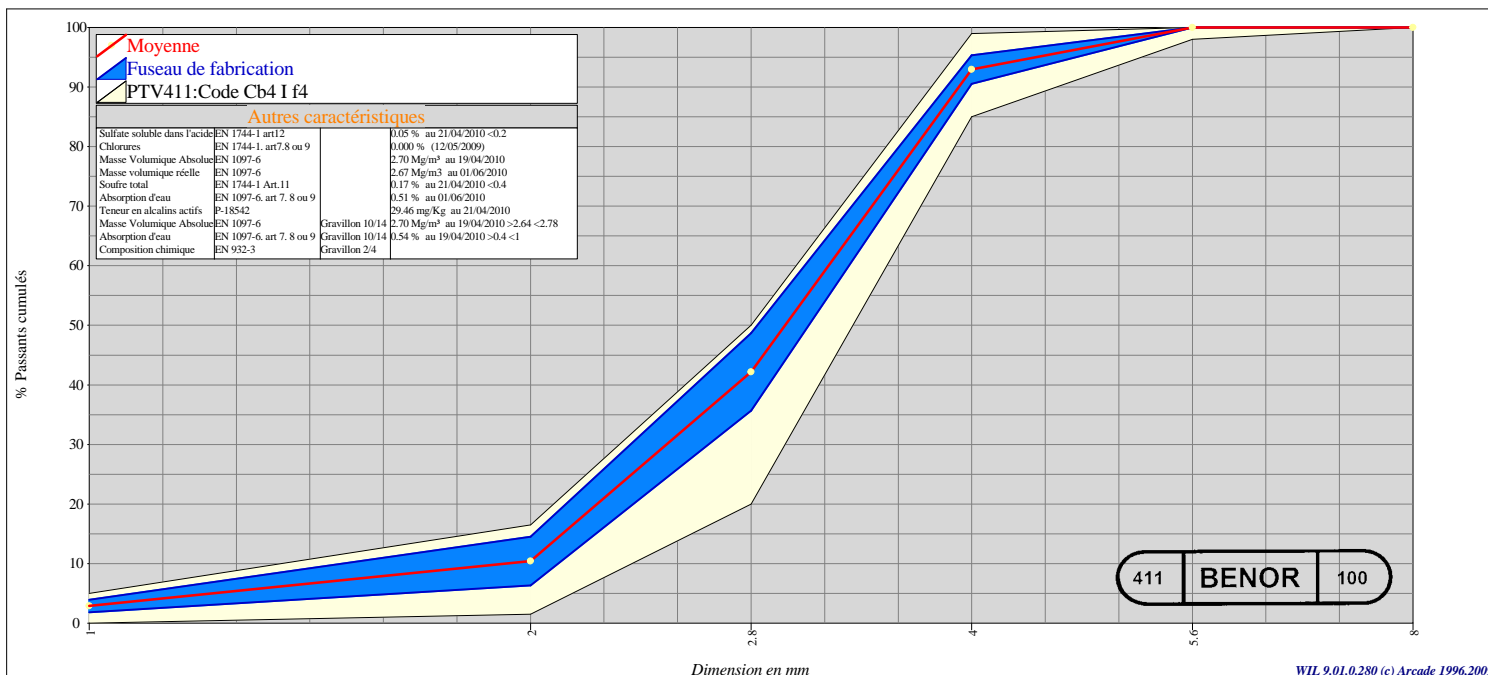

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo