

Gravillon 20/32

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie

Article 7 : code C IV

Classe granulaire


20 32

	10	20	31.5	45	63	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		15	15						
V.S.S.+U	6.0	25.0	100.0	100.0		2.3	28.0	23.0	24.0
V.S.S.	5.0	20.0	97.5	100.0	100.0	2.0	25.0	20.0	20.0
V.S.I.	0.0	5.0	82.5	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	77.5	97.0					
Ecart-type max									

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 29/06/10					du 18/08/08 au 21/06/10		du 07/07/08 au 01/06/10	
	10	20	31.5	45	63	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	4.2	19.4	97.3	100.0	100.0	1.5	19.0	20.4	22.7
Xf+1.25xEcart-types	3.1	18.0	97.2	100.0	100.0	1.1	18.3	18.6	20.6
Moyenne Xf	1.8	13.6	93.1	100.0	100.0	0.7	17.2	16.1	16.4
Xf-1.25xEcart-types	0.6	9.1	89.0	100.0	100.0	0.3	16.0	13.7	12.3
Minimum	0.7	6.8	86.5	100.0	100.0	0.3	15.2	13.0	12.0
Ecart-type	0.98	3.55	3.28	0.00	0.00	0.30	0.90	1.90	3.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	23	23	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

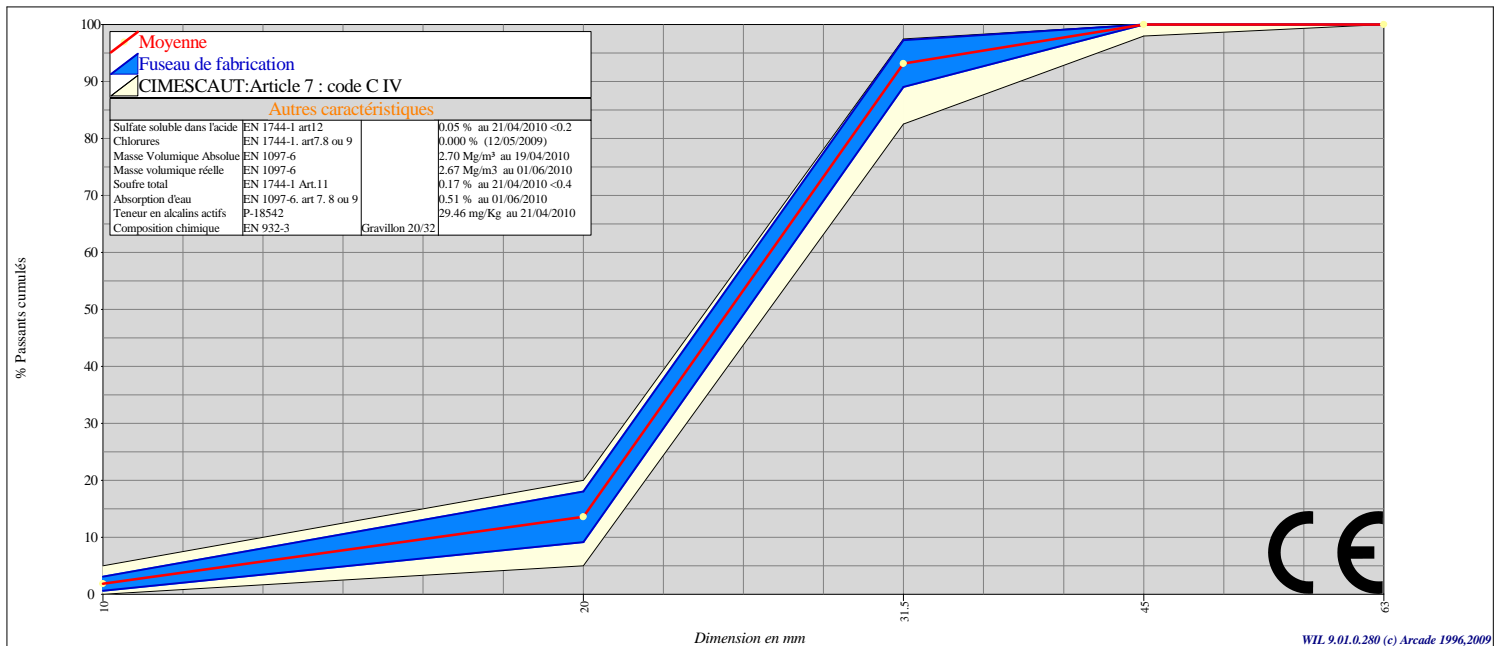

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo