

Gravillon 4/8

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

8


PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Code Cb4 I f2

	d/2	d	D/1.4	D	2D		Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
	2	4	5.6	8	11.2	16					
Etendue e			30								
V.S.S.+U	6.0	19.0	72.0	100.0	100.0	100.0	2.3	29.0			
V.S.S.	5.0	14.0	60.0	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	30.0	45.0	25.0
V.S.I.	0.0	4.0	30.0	89.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U	0.0	0.0	18.0	84.0	97.0	100.0					
Ecart-type max			9.09								

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 02/07/10						du 04/08/08 au 02/07/10					du 18/08/08 au 21/06/10				
	2	4	5.6	8	11.2	16	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
Maximum	4.7	13.2	59.3	98.9	100.0	100.0	1.9	24.4	19.0	37.9	20.4	1.9	24.4	19.0	37.9	20.4
Xf+1.25xEcart-types	3.5	12.5	55.3	98.6	100.0	100.0	1.8	21.1	18.3	36.4	18.6	1.8	21.1	18.3	36.4	18.6
Moyenne Xf	2.5	9.3	46.9	95.5	100.0	100.0	1.4	17.7	17.2	33.3	16.1	1.4	17.7	17.2	33.3	16.1
Xf-1.25xEcart-types	1.5	6.2	38.6	92.4	100.0	100.0	1.0	14.2	16.0	30.3	13.7	1.0	14.2	16.0	30.3	13.7
Minimum	1.1	4.4	32.5	91.6	100.0	100.0	0.1	14.0	15.2	28.2	13.0	0.1	14.0	15.2	28.2	13.0
Ecart-type	0.81	2.51	6.71	2.47	0.00	0.00	0.30	2.70	0.90	2.40	1.90	0.30	2.70	0.90	2.40	1.90
Nombre de résultats	49	49	49	49	49	49	49	26	23	23	23	49	26	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

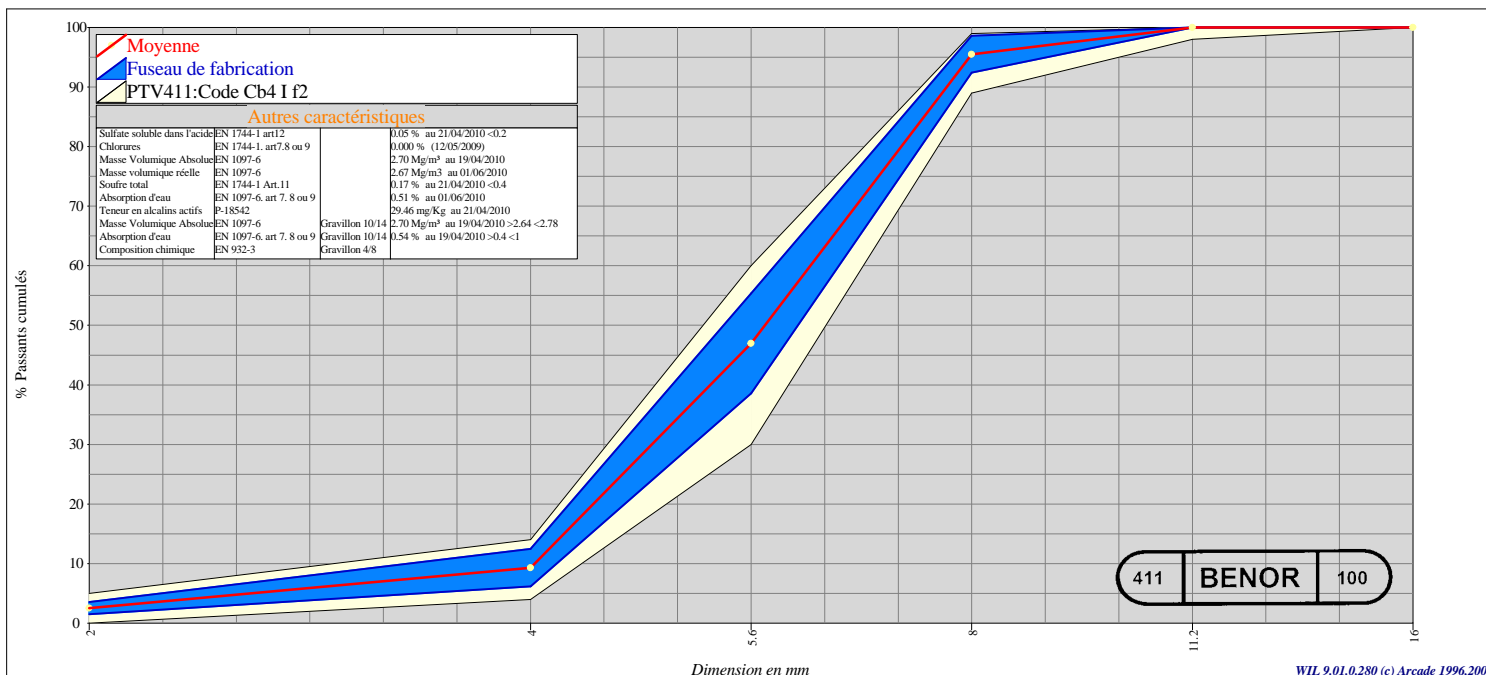

411 BENOR 100

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo