

Gravillon 40/63

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie

Article 7 : code C IV

Classe granulaire


40 63

	20	40	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		15	15						
V.S.S.+U	6.0	21.5	100.0	100.0		2.3	28.0	23.0	24.0
V.S.S.	5.0	16.5	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	20.0	20.0
V.S.I.	0.0	1.5	84.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	79.0	97.0					
Ecart-type max									

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 01/07/10					du 18/08/08 au 21/06/10		du 07/07/08 au 01/07/10	
	20	40	63	90	125	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	4.5	15.1	98.0	100.0	100.0	0.8	19.0	20.4	14.4
Xf+1.25xEcart-types	3.1	12.5	97.7	100.0	100.0	0.6	18.3	18.6	12.5
Moyenne Xf	1.9	9.0	94.1	100.0	100.0	0.4	17.2	16.1	11.0
Xf-1.25xEcart-types	0.7	5.4	90.5	100.0	100.0	0.1	16.0	13.7	9.6
Minimum	0.7	4.1	87.0	100.0	100.0	0.1	15.2	13.0	10.2
Ecart-type	0.97	2.85	2.88	0.00	0.00	0.10	0.90	1.90	1.10
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	23	23	21
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

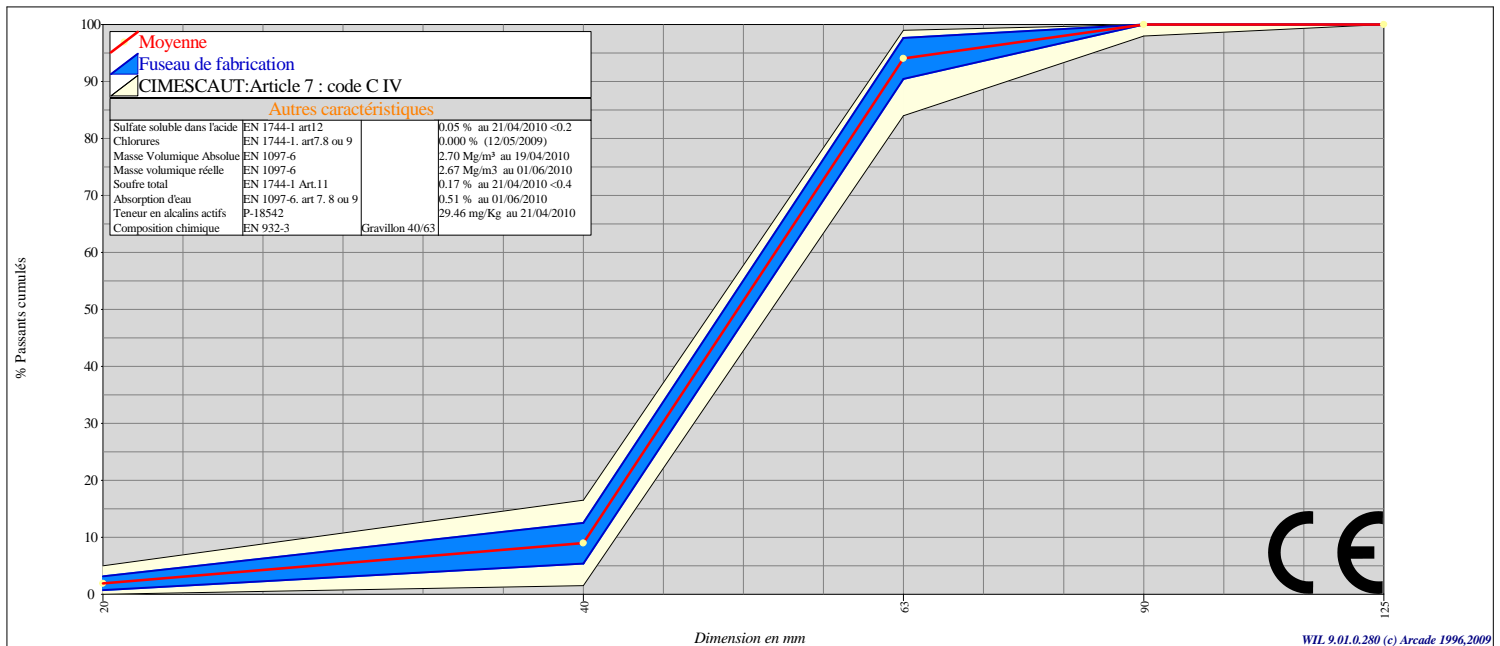

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo