

Grave 0/31.5 TV

Producteur : Cimescaut Materiaux
Client : Controle Interne
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme														Catégorie
0	31.5	Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545														article 7 : code C d


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines
Etendue e																
V.S.S.+U	13.0	14.0	15.0	17.0	22.0	28.0	42.0	54.0	69.0	74.0	79.0	84.0	100.0	100.0	100.0	13.0
V.S.S.	11.0	12.0	13.0	15.0	20.0	26.0	38.0	50.0	65.0	70.0	75.0	80.0	99.0	100.0	100.0	11.0
V.S.I.	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	84.0	98.0	100.0	1.0
V.S.I.-U	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	6.0	11.0	16.0	21.0	26.0	82.0	97.0	100.0	0.0
Ecart-type max																

Partie informative

Résultats de production

du 28/01/10 au 01/07/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines
Maximum	8.4	9.1	10.4	12.3	14.7	19.2	25.5	32.9	43.1	53.5	60.0	74.0	98.8	100.0	100.0	8.4
Xf+1.25xEcart-types	7.5	8.3	9.4	11.1	13.4	17.9	24.5	31.5	41.7	51.2	56.0	68.3	98.8	100.0	100.0	7.4
Moyenne Xf	5.8	6.5	7.4	8.8	10.7	14.3	19.7	25.9	35.7	45.7	50.7	63.4	97.0	100.0	100.0	5.7
Xf-1.25xEcart-types	4.1	4.6	5.4	6.5	8.1	10.7	15.0	20.4	29.7	40.2	45.5	58.6	95.2	100.0	100.0	4.1
Minimum	3.3	3.8	4.5	5.3	7.0	9.2	12.2	16.6	25.5	36.0	42.2	56.5	94.3	100.0	100.0	3.3
Ecart-type	1.35	1.48	1.61	1.85	2.15	2.88	3.78	4.44	4.82	4.39	4.21	3.87	1.45	0.00	0.00	1.30
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

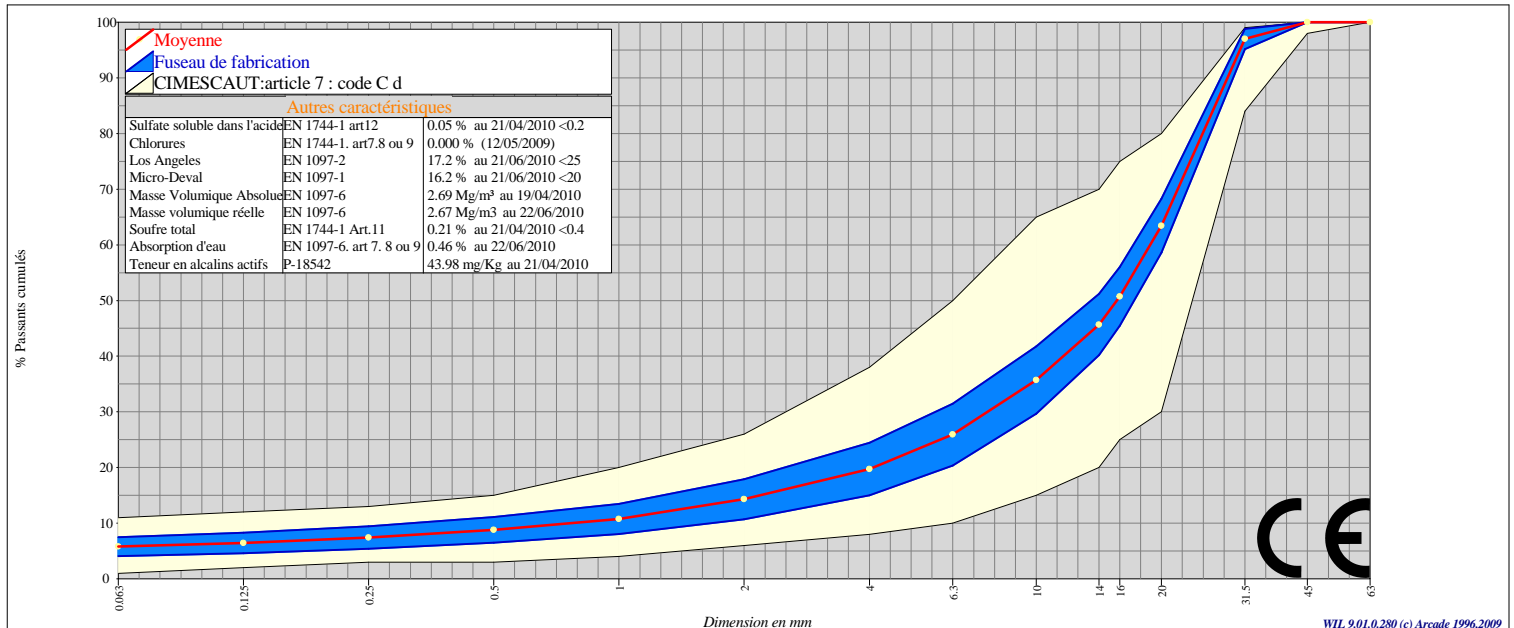

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009



V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo