

## Sable 0/4 Retrié

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Client :** Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	4
---	---

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


**Catégorie**

article 7 : code a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines
Etendue e	6					20	10			
V.S.S.+U	16.0	29.0	44.0	53.0	69.0	89.0	99.5	100.0	100.0	16.0
V.S.S.	14.0	27.0	42.0	49.0	65.0	85.0	97.5	100.0	100.0	14.0
V.S.I.	4.0	4.0	4.0	4.0	15.0	35.0	82.5	98.0	100.0	4.0
V.S.I.-U	2.0	2.0	2.0	0.0	11.0	31.0	80.5	97.0	100.0	2.0
Ecart-type max	1.82					6.06				

**Partie informative**  
Résultats de production

	jusqu'au 29/06/10									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines
Maximum	14.4	18.9	26.9	38.8	58.4	85.3	98.8	100.0	100.0	14.3
Xf+1.25xEcart-types	13.9	17.2	23.4	33.4	47.3	71.9	97.6	100.0	100.0	13.8
Moyenne Xf	10.6	13.0	17.3	23.9	34.1	55.9	93.8	100.0	100.0	10.5
Xf-1.25xEcart-types	7.2	8.8	11.2	14.4	20.9	39.9	90.0	99.9	100.0	7.2
Minimum	5.9	7.9	9.7	9.7	14.3	31.2	87.1	99.8	100.0	5.9
Ecart-type	2.67	3.35	4.86	7.58	10.54	12.80	3.04	0.06	0.00	2.60
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

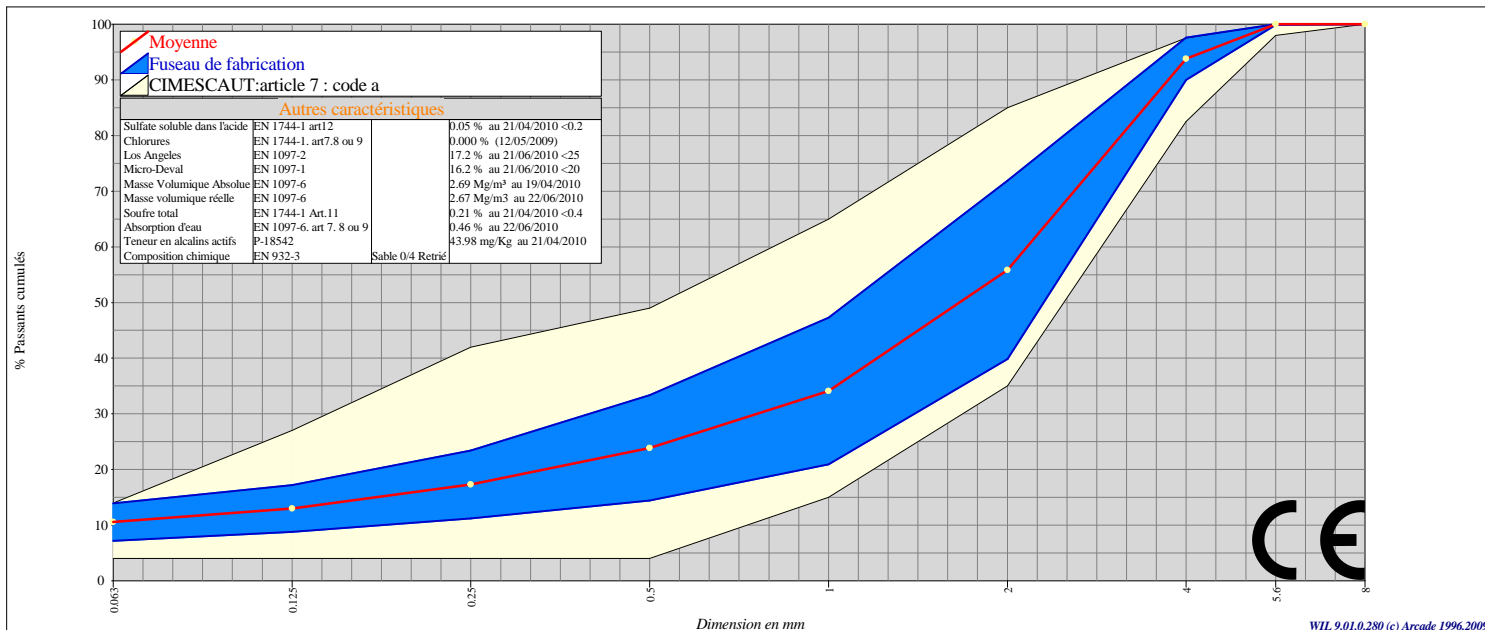

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo