

Sable 0/4 F10

Producteur : Cimescaut Matériaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4


Norme XP P 18-545 Article 7-1 EN 13043

Code a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	5.6	2D 8	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
Etendue e	6											
V.S.S.+U	15.0	25.0	29.5	38.0	48.0	68.0	100.0	100.0	100.0	4.05	2.00	15.0
V.S.S.	13.0	23.0	27.5	34.0	44.0	64.0	99.0	100.0	100.0	3.90	1.50	13.0
V.S.I.	7.0	7.0	7.5	14.0	24.0	44.0	89.0	98.0	100.0	3.30		7.0
V.S.I.-U	5.0	5.0	5.5	10.0	20.0	40.0	87.0	97.0	100.0	3.15		5.0
Ecart-type max	1.82											

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 05/07/10										Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8				
Maximum	13.1	15.9	20.6	29.1	42.1	64.0	98.1	100.0	100.0	3.94	1.15	13.1	
Xf-1.25xEcart-types	12.4	15.1	19.6	27.3	39.5	61.3	98.2	100.0	100.0	3.83	1.08	12.4	
Moyenne Xf	10.7	13.0	16.9	23.3	34.1	54.4	96.2	100.0	100.0	3.62	0.97	10.7	
Xf-1.25xEcart-types	9.0	10.8	14.1	19.4	28.7	47.4	94.1	99.9	100.0	3.40	0.85	9.0	
Minimum	7.2	8.5	11.9	17.8	27.3	42.9	91.2	99.8	100.0	3.32	0.85	7.2	
Ecart-type	1.37	1.74	2.21	3.16	4.31	5.55	1.61	0.03	0.00	0.170	0.092	1.30	
Nombre de résultats	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	

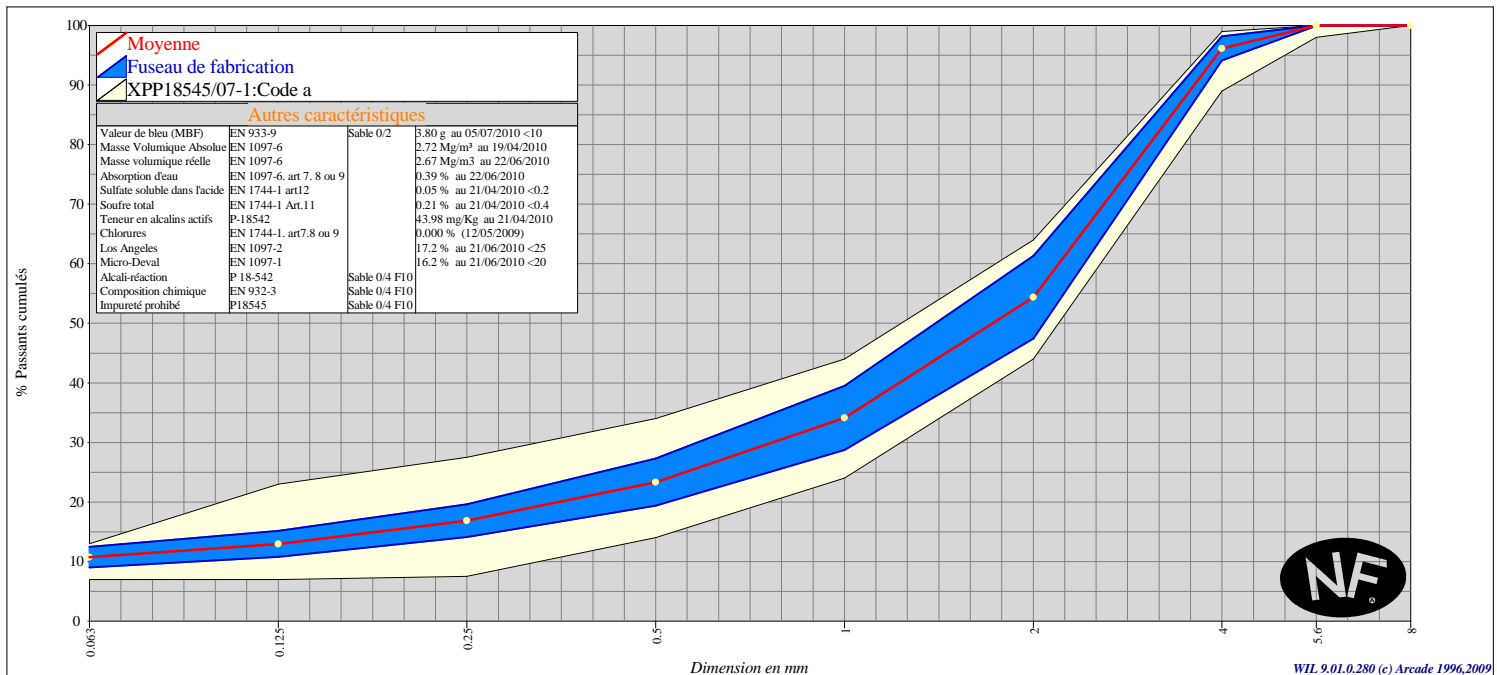

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo