

Sable 0/6 F10

Producteur : Cimescaut Materiaux
Client : Controle Interne
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie

article 7 : code B a - article 10 : code A sauf f1

Classe granulaire

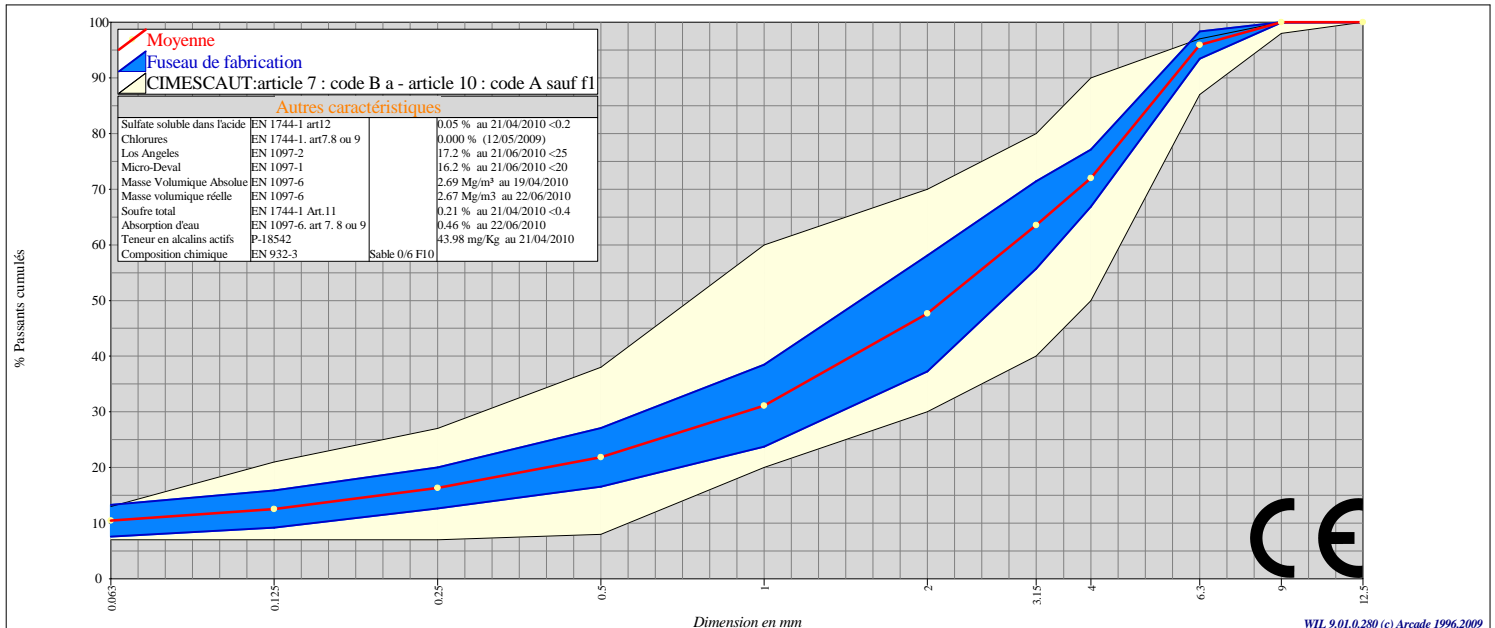
0 6.3

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	Module de finesse	Teneur en fines
Etendue e	6						20		10				
V.S.S.+U	15.0	23.0	30.0	42.0	64.0	74.0	84.0	93.0	99.0	100.0	100.0		15.0
V.S.S.	13.0	21.0	27.0	38.0	60.0	70.0	80.0	90.0	97.0	100.0	100.0		13.0
V.S.I.	7.0	7.0	7.0	8.0	20.0	30.0	40.0	50.0	87.0	98.0	100.0		7.0
V.S.I.-U	5.0	5.0	4.0	4.0	16.0	26.0	36.0	47.0	85.0	97.0	100.0		5.0
Ecart-type max	1.82						6.06						

Partie informative
 Résultats de production

jusqu'au 30/06/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	Module de finesse	Teneur en fines
Maximum	14.8	17.4	20.5	28.0	38.4	60.4	73.6	78.9	98.1	100.0	100.0	4.53	14.7
Xf+1.25xEcart-types	13.3	15.8	20.0	27.1	38.5	58.1	71.4	77.1	98.3	100.0	100.0	4.29	13.3
Moyenne Xf	10.4	12.5	16.3	21.8	31.1	47.7	63.6	72.0	95.9	100.0	100.0	3.98	10.4
Xf-1.25xEcart-types	7.6	9.2	12.6	16.6	23.8	37.3	55.7	66.8	93.5	100.0	100.0	3.67	7.5
Minimum	6.2	7.3	9.9	12.9	18.0	32.6	51.3	63.0	88.9	99.8	100.0	3.65	6.1
Ecart-type	2.29	2.66	2.94	4.22	5.88	8.32	6.28	4.10	1.96	0.03	0.00	0.240	2.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%


V.Durieux, Directeur de production
E.Villée, Responsable labo