

Gravillon 2/10

Producteur : Cimescaut Matériaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 10

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie


article 10 code A sauf Aplatt code B

	1	2	5	10	14	20	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		15	35	15					
V.S.S.+U	6.0	21.5	76.0	100.0	100.0		28.0	23.0	29.0
V.S.S.	5.0	16.5	70.0	99.0	100.0	100.0	25.0	20.0	25.0
V.S.I.	0.0	1.5	35.0	85.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U	0.0	0.0	29.0	80.0	97.0				
Ecart-type max			10.61						

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 28/06/10						du 18/08/08 au 21/06/10	du 09/07/08 au 07/06/10	
	1	2	5	10	14	20	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	5.2	10.0	65.9	98.7	100.0	100.0	19.0	20.4	22.0
Xf+1.25xEcart-types	3.8	9.0	63.3	98.7	100.0	100.0	18.3	18.6	21.3
Moyenne Xf	2.5	6.2	56.1	97.1	100.0	100.0	17.2	16.1	18.5
Xf-1.25xEcart-types	1.2	3.5	48.9	95.5	100.0	100.0	16.0	13.7	15.6
Minimum	1.4	1.5	36.0	92.3	100.0	100.0	15.2	13.0	13.1
Ecart-type	1.03	2.18	5.79	1.24	0.00	0.00	0.90	1.90	2.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

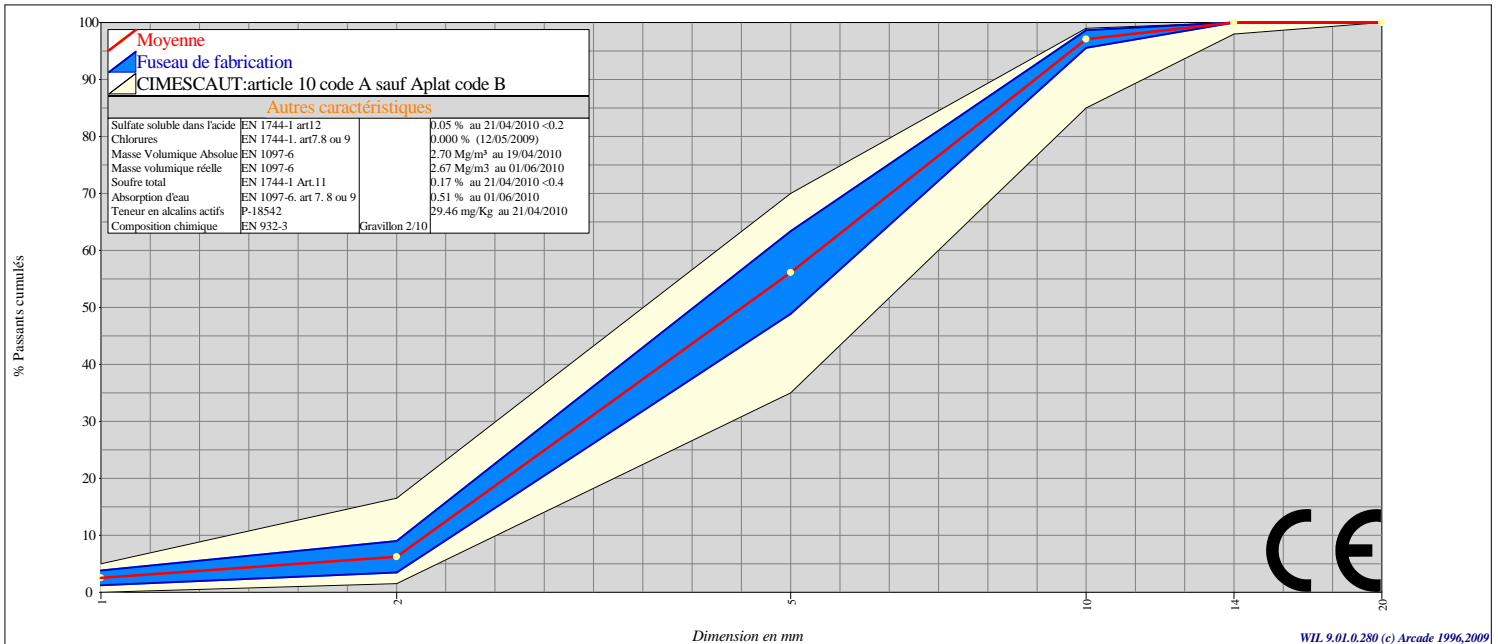

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo