

Gravillon 4/10

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4	10
---	----

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


Catégorie

Article 7 : code C III - Article 10 : code A sauf

	2	4	7.1	10	14	20	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Etendue e		10	30	10						
V.S.S.+U	6.0	17.0	82.0	100.0	100.0		2.3	28.0	23.0	29.0
V.S.S.	5.0	12.0	70.0	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	20.0	25.0
V.S.I.	0.0	2.0	40.0	90.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	28.0	85.0	97.0					
Ecart-type max			9.09							

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 29/06/10						du 18/08/08 au 21/06/10	du 10/07/08 au 08/06/10		
	2	4	7.1	10	14	20	Teneur en fines	Los Angeles	Micro-Deval	Coefficient d'aplatissement
Maximum	3.7	10.7	65.9	97.5	100.0	100.0	2.2	19.0	20.4	27.5
Xf+1.25xEcart-types	2.9	8.9	64.0	96.8	100.0	100.0	1.6	18.3	18.6	23.4
Moyenne Xf	1.9	5.9	57.0	95.4	100.0	100.0	1.2	17.2	16.1	18.5
Xf-1.25xEcart-types	0.9	3.0	49.9	94.0	100.0	100.0	0.8	16.0	13.7	13.6
Minimum	1.0	2.8	45.3	92.6	100.0	100.0	0.8	15.2	13.0	12.1
Ecart-type	0.77	2.36	5.62	1.14	0.00	0.00	0.30	0.90	1.90	3.80
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

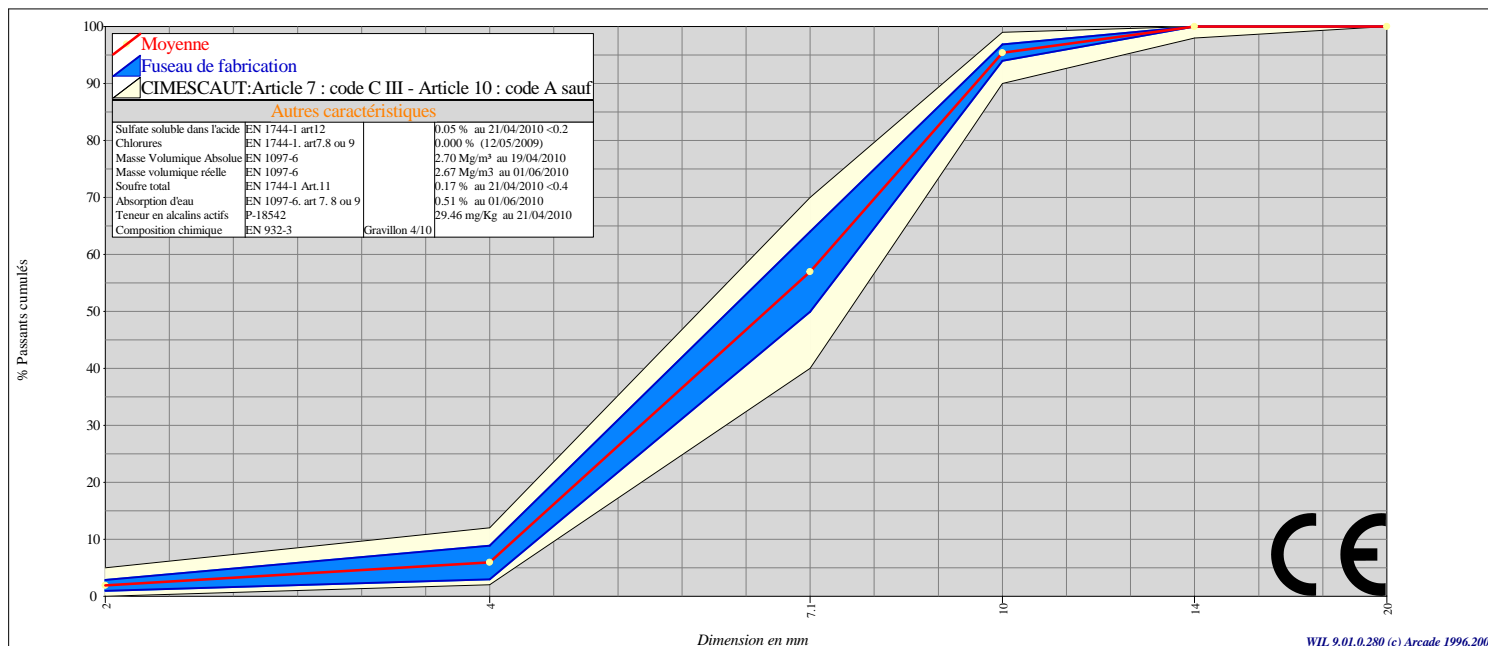

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo