

Gravillon 6.3/10.

Producteur : Cimescaut Matériaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10


Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

article 7 : code C III - article 10 : code A

	3.15	6.3	10	14	20	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	Micro-Deval
Etendue e		10	10						
V.S.S.+U	6.0	19.0	100.0	100.0		2.3	29.0	28.0	23.0
V.S.S.	5.0	14.0	95.0	100.0	100.0	2.0	25.0	25.0	20.0
V.S.I.	0.0	4.0	85.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	80.0	97.0					
Ecart-type max									

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 28/06/10					Teneur en fines	Coefficients d'aplatissement	Los Angeles	Micro-Deval
	3.15	6.3	10	14	20				
Maximum	3.4	13.2	93.6	100.0	100.0	1.8	24.1	19.0	20.4
Xf+1.25xEcart-types	2.6	11.6	93.3	100.0	100.0	1.6	21.4	18.3	18.6
Moyenne Xf	1.9	8.3	90.6	100.0	100.0	1.1	17.0	17.2	16.1
Xf-1.25xEcart-types	1.1	4.9	87.9	100.0	100.0	0.6	12.7	16.0	13.7
Minimum	1.0	4.4	85.4	100.0	100.0	0.3	11.2	15.2	13.0
Ecart-type	0.61	2.67	2.15	0.00	0.00	0.30	3.40	0.90	1.90
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

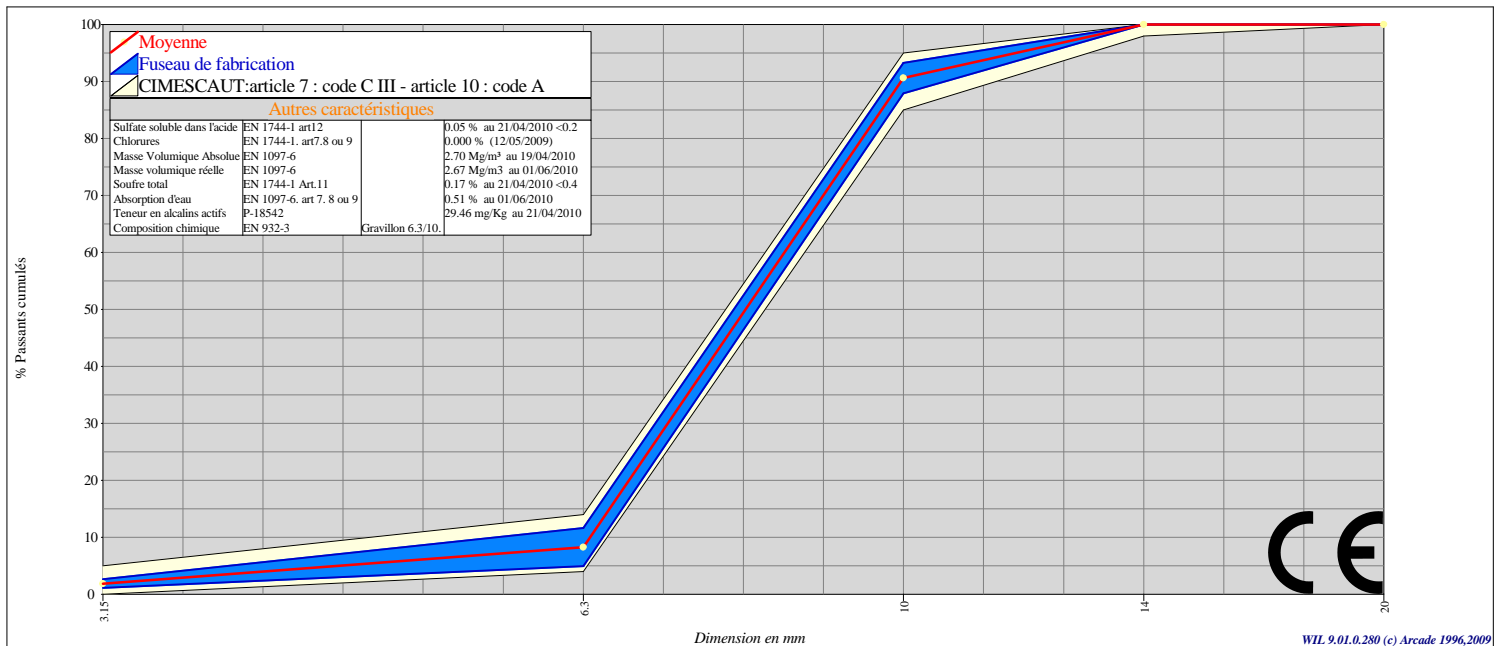

WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo